

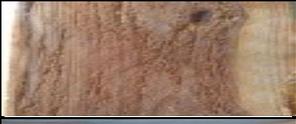
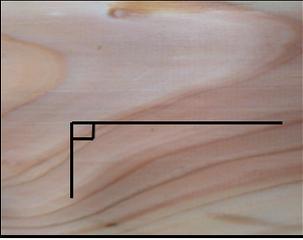


Fiche qualité bois rabotés

		Désignation	Choix A	Choix B	Choix C	Choix D
Singularités	Sur la face visible	Moelle 1	Exclu	Admise sur une face	Admise	Admise sans limite
		Poche de résine 2 (nombre par mètre du parement où il y en a le plus)	< 2	< 4	< 4	Non limité
		Pente de fil 3	Exclue	Admise < 25 %	Admise	Admise
		Gerce 4	Exclue	Admise	Admise	Admise
		Flache 5	Exclu	Exclu	Admis en sous face	Admis
		Léger manque de matière face visible 6	Exclu	Exclu	Admis	Admis
		Entre écorce 7	Exclue	Non traversante en sous face	1/3 de la largeur de la pièce	Admise
		Dégâts d'insecte (piques) 8	Exclus	Exclus	Exclus	Admis
		Altérations biologiques (pourriture, bleuissement) 9	Excluses	Excluses	Excluses	Admises
		Contrefil 10	Exclu	Admis	Admis	Admis
Défaut rabotage (face visible)			Exclu	Exclu	Longueur limitée à la largeur de la pièce	Admis sur les 2 faces
Noeuds	face visible	Sains adhérents 11	Exclus	50 % de la largeur de la pièce	Sans limitation de diamètre	Non limités
		Dont noeuds sains ouverts/fendus 12	Exclus	1/3 largeur de la pièce	Non cassant	Non limités
		Sautant 13	Exclus	Exclus	Exclus	Non limités
	Sur la rive	Sains adhérents	Exclus	75% de l'épaisseur de la pièce	Non cassant	Non limités
		Dont noeuds sains ouvert/ tranchant	Exclus	50% de l'épaisseur	Non cassants	Non limités
		Sautant	Exclus	Exclus	1/3 de l'épaisseur (non traversant)	Non limités
Fente	face visible	Non traversante	10 % longueur	Limité à la largeur de la pièce	Admise	Admise
		Traversante 14	Excluses	Excluses	Excluses	Admise

- **Choix AB :** Mélange de la qualité A et B.
- **Choix ABC :** Mélange de la qualité A, B et C.

Illustrations défauts et singularités du bois du bois

	<p>1. <u>Moelle</u> : Cœur du bois.</p>		<p>8. <u>Dégâts d'insectes</u> (piques) : Galleries creusées par les insectes.</p>
		9. <u>Altérations biologiques</u> :	
	<p>2. <u>Poche de résine</u> : Cavité.</p>		<p><u>Pourriture</u> : Attaque de champignon, altération des propriétés mécaniques</p>
			<p><u>Bleuissement</u> : Coloration sans altération des propriétés mécaniques.</p>
	<p>3. <u>Pente de fil</u> : Par rapport à l'axe longitudinal du sciage de la pièce (%).</p>		<p>10. <u>Contrefil</u> : Fibre de bois désorientées arrachées lors du rabotage par les outils de coupe.</p>
	<p>4. <u>Gerces de séchage</u> : Fentes étroites sans incidence sur les propriétés mécaniques du bois.</p>		<p>11. <u>Nœuds sains adhérents</u> : Nœuds verts.</p>
	<p>5. <u>Flache</u> : Partie visible du billon dont provient la pièce de bois.</p>		<p>12. <u>Nœud sain ouvert/fendu</u> : Nœud sain qui se fend parfois lors du séchage.</p>
	<p>6. <u>Léger manque de matière</u> : défaut de rabotage.</p>		<p>13. <u>Nœud sautant</u> : Nœud « noir » qui s'est désolidarisé de la pièce.</p>
	<p>7. <u>Entre écorce</u> : Ecorce présente dans la pièce de bois.</p>		<p>14. <u>Fente traversante</u> : Apparition dû au séchage ou des à contraintes internes.</p>